



Route de Dieulouard
54700 Blénod Les Pont A Mousson
Tel:03-83-82-26-87

Granulats : G0/31.5-C : Grave 0/31.5 concassée
Péetrographie : Laitiers de haut fourneau
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 31.5

NF P 11-300 - Classification des matériaux en remblais et couche de forme

D21


	0.063	0.08	0.125	0.2	0.25	0.315	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	Get/Dégel	LA	MDE	W	VBS	
V.S.S.		12.0							70.0																	45	45		0.10
V.S.I.																													

Partie informative

Résultats de production

du 17/02/16 au 21/09/16

	0.063	0.08	0.125	0.2	0.25	0.315	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	Get/Dégel	LA	MDE	W	VBS	
Maximum	4.0	4.3	5.7	7.6	8.9	10.1	12.9	20.9	30.8	38.4	42.3	46.4	53.9	61.6	70.1	74.9	80.4	89.6	95.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		34	22	8.2	
Moyenne Xf	2.6	2.9	3.8	5.2	6.1	7.2	9.9	16.7	23.5	29.6	32.9	36.9	42.7	49.4	57.5	61.6	67.1	77.0	87.4	96.9	100.0	100.0	100.0	100.0	0.6	34	21	5.4	0.02
Minimum	1.0	1.2	1.8	2.7	3.5	4.3	7.4	11.9	15.8	18.8	23.1	27.0	32.8	40.6	46.9	49.8	53.4	64.8	81.0	94.0	100.0	100.0	100.0	100.0		33	20	2.9	
Nombre de résultats	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	1	2	2	9	1

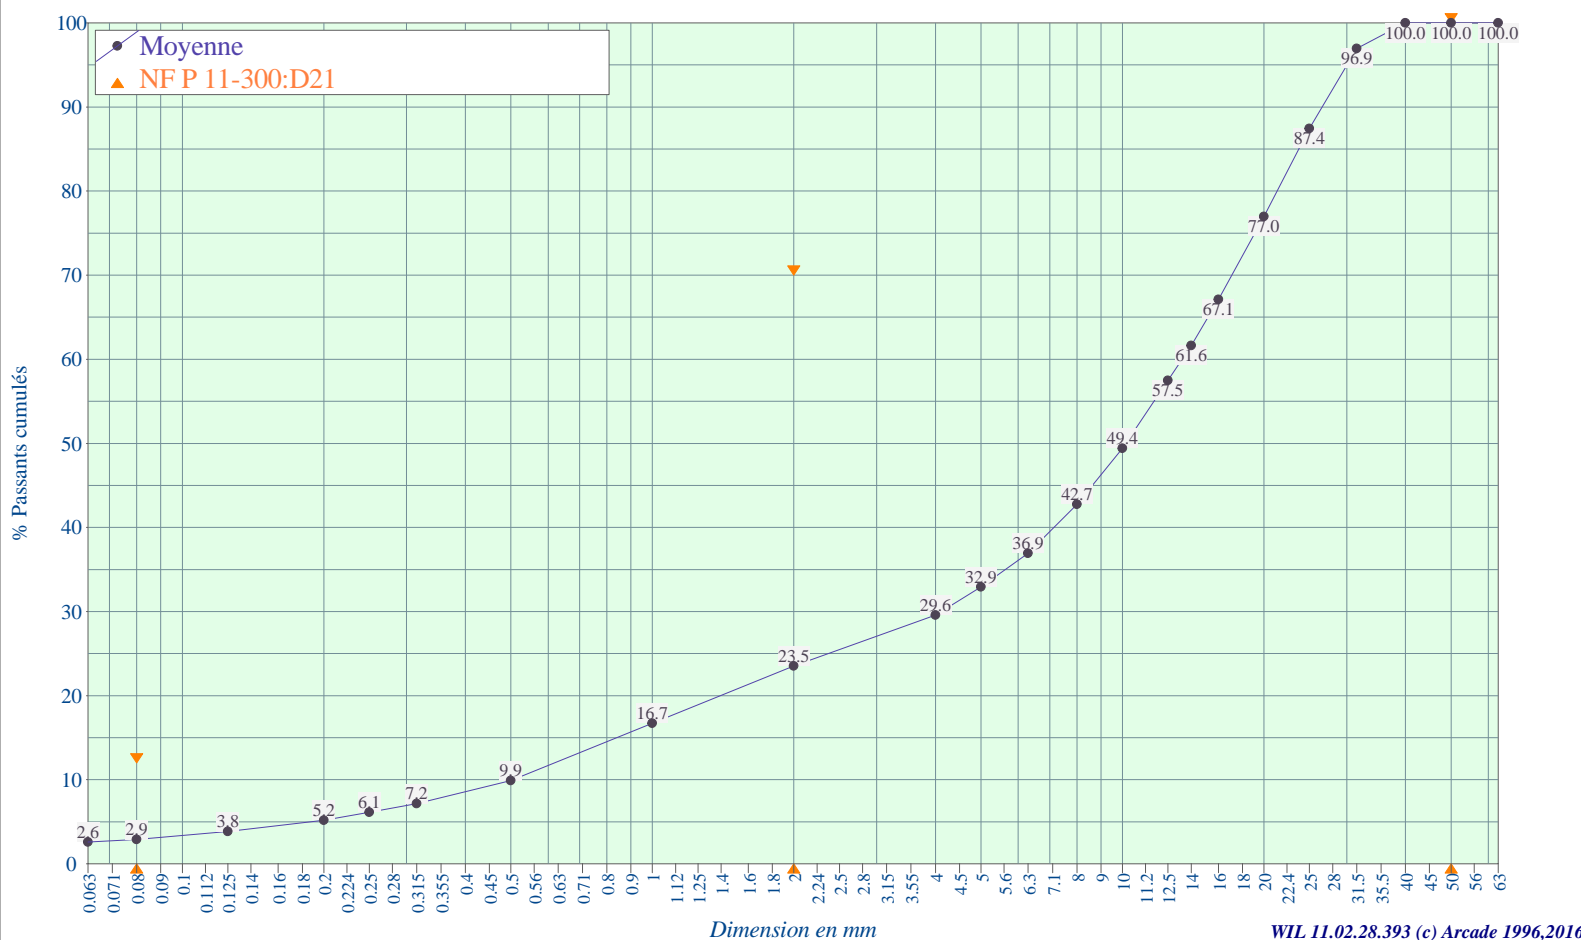

WIL 11.02.28.393 (c) Arcade 1996,2016

A.COLLIN Technicien de Laboratoire