



Tél : 03 28 24 52 30  
 Fax : 03 28 24 52 33  
 Route du fossé défensif  
 59140 Dunkerque Port 2771

## FICHE TECHNIQUE M.T.L.H

Code produit

Référence normative

**Grave Laitier tout  
 laitier 0/20 mm**  
 (GLTL00)


**NF EN 14227-2 :**  
 (B2 - 0/20 - G2 - T2)

Lieu de production : Dunkerque

Site de production : Trailsid

Nature pétrographique des granulats : Laitier cristallisé de haut-fourneau (Arcelor Mittal DK)

### COURBE GRANULOMETRIQUE

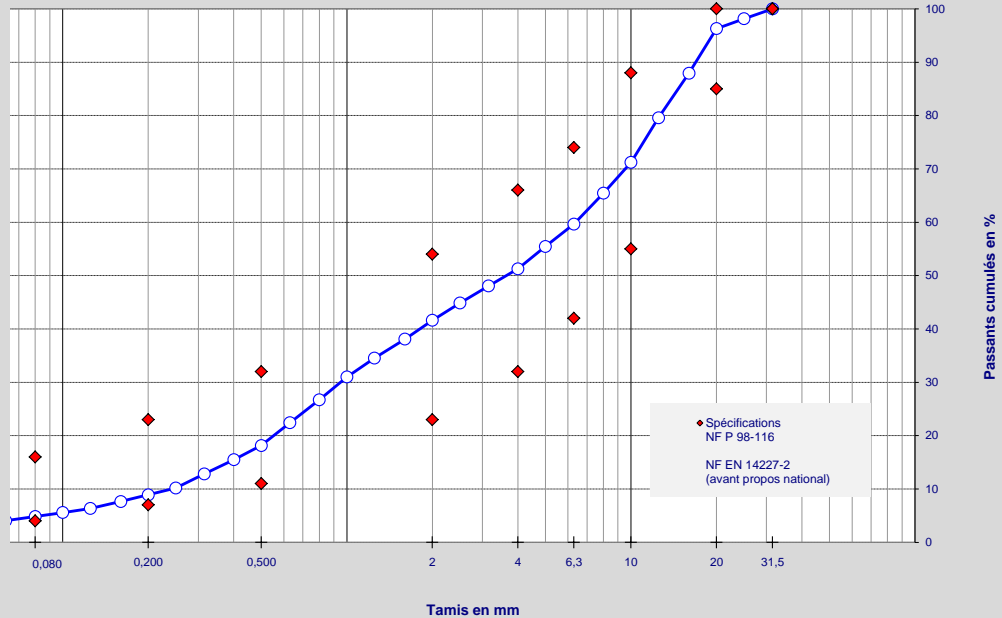


#### Composition

Laitier cristallisé de HF 0/6 mm	44%
Laitier cristallisé de HF 6/20 mm	40%
Laitier granulé	15%
Chaux vive	1%

#### Classification à 360j

#### Performances mécaniques

Densité sèche à l'OPM	2,15 t/m <sup>3</sup>
Teneur en eau à l'OPM	8,2%
Masse volumique réelle	2,54 t/m <sup>3</sup>
Résistance en traction directe à 360 jours (Rtd <sub>360</sub> )	0,73 MPa
Module de Young à 360 jours (E <sub>360</sub> )	17,5 GPa
Classification à 360 jours	T2

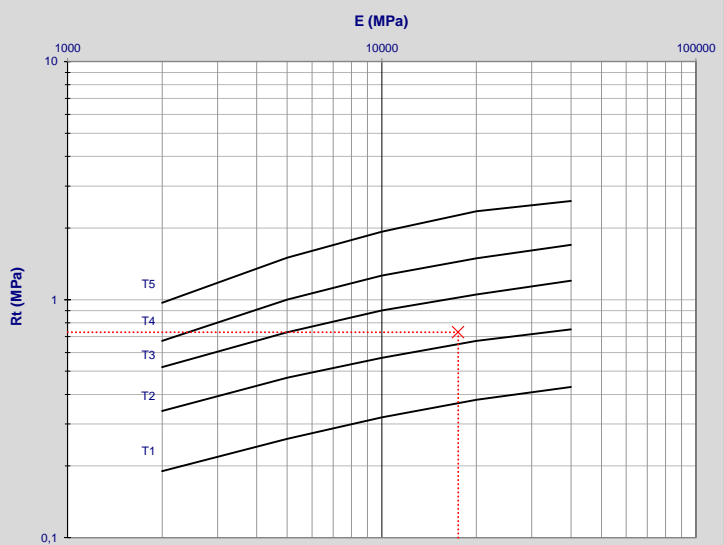

### UTILISATION

**Assises de chaussées**

Date et visa du service qualité

14/01/2016

(Référence: FTP09-TRAILSID-GLTL00)