

Granulats : G4/6-CL : 4/6.3 Concassé Lavé
Péetrographie : Laitiers d'aciéries
Elaboration : Concassé Lavé
Usage : Routier

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4 6.3

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie


Code A I

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	20	f	FI	W
V.S.S.+U					3.0	20.0		95.0						0.80	19	
V.S.S.					2.0	15.0		90.0						0.50	15	
V.S.I.						5.0		80.0	98.0		100.0					
V.S.I.-U						0.0		75.0	97.0							

Partie informative
Résultats de production

du 09/03/20 au 05/10/20

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	20	f	FI	W
Maximum	0.4	0.4	0.7	0.8	1.3	13.9	48.4	88.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.41	4	3.7
Xf+1.25xEcart-types	0.4	0.4	0.6	0.7	1.1	12.7	47.1	85.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.36		3.4
Moyenne Xf	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	10.1	42.3	83.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	0.23	4	2.6
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0.1	0.3	0.4	0.6	7.5	37.4	80.9	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	0.11		1.8
Minimum	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	6.7	33.0	80.1	99.7	99.9	100.0	100.0	100.0	0.09	3	1.5
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	7	19

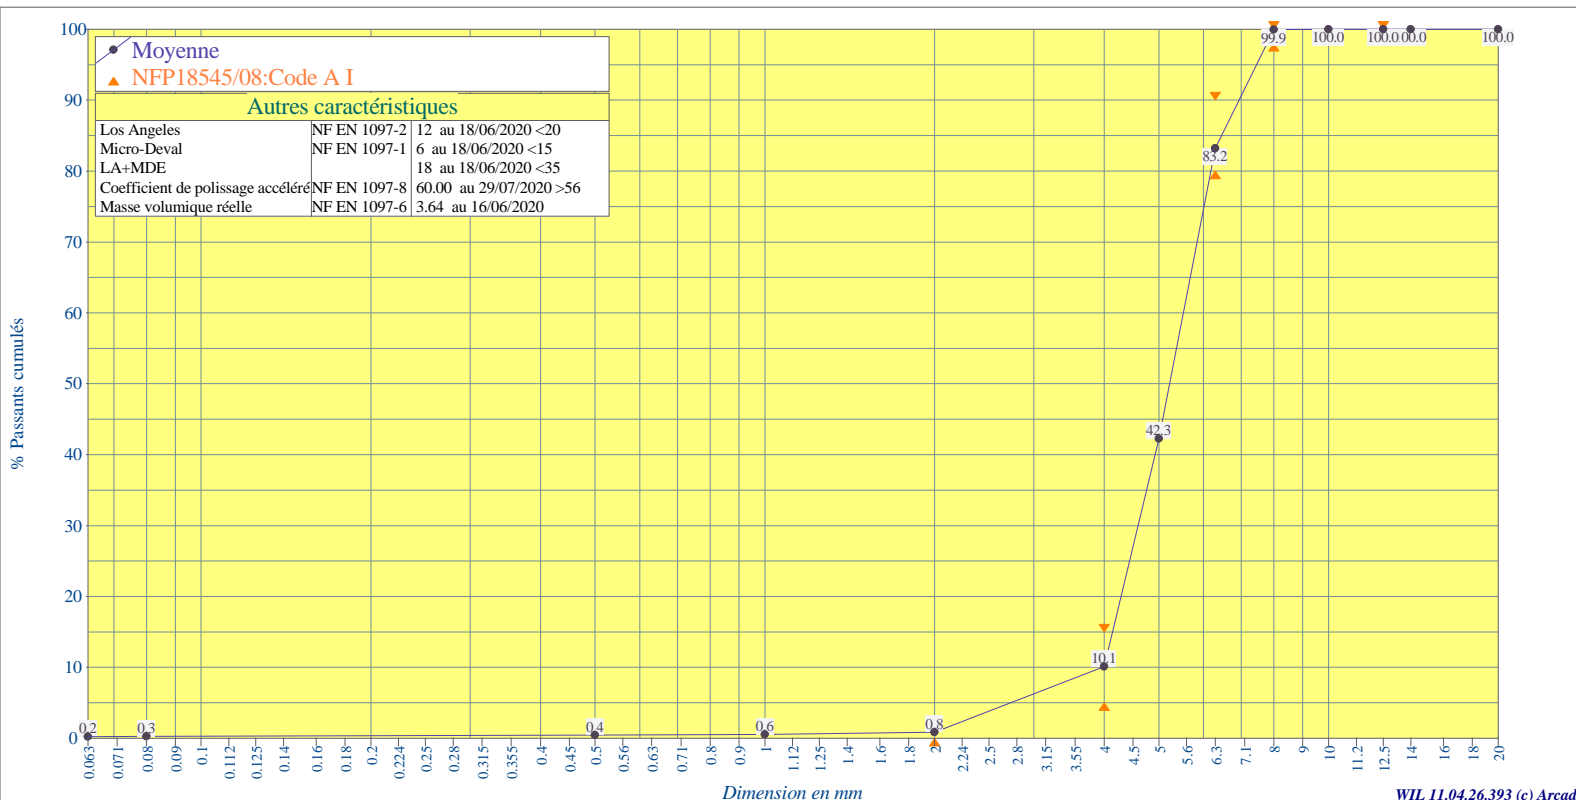

A.COLLIN Technicien de Laboratoire

