

Granulats : G0/4-C : 0/4 Concassé
Péetrographie : Laitiers d'aciéries
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043


Code a

	0.063	0.08	0.125	0.2	0.25	0.315	0.5	1	2	4	5	5.6	6.3	8	MB	W
V.S.S.+U	8.0								76.0	100.0					2.5	
V.S.S.	7.0								73.0	99.0					2.0	
V.S.I.	1.0								53.0	89.0		98.0		100.0		
V.S.I.-U	0.0								50.0	87.0		97.0				

Partie informative
Résultats de production

du 05/03/20 au 19/10/20

	0.063	0.08	0.125	0.2	0.25	0.315	0.5	1	2	4	5	5.6	6.3	8	MB	W
Maximum	5.9	6.6	8.7	11.9	13.9	16.5	30.0	45.4	69.3	98.8	99.9	100.0	100.0	100.0	0.2	5.2
Xf+1.25xEcart-types	5.5	6.2	8.0	10.7	12.6	15.2	23.2	39.6	67.3	98.5	100.0	100.0	100.0	100.0		4.5
Moyenne Xf	4.3	4.8	6.3	8.4	9.8	11.6	17.4	32.8	60.9	94.1	98.6	99.5	100.0	100.0	0.2	2.9
Xf-1.25xEcart-types	3.1	3.5	4.5	6.0	6.9	8.1	11.6	25.9	54.5	89.8	97.0	98.7	99.9	100.0		1.2
Minimum	2.8	3.0	4.0	5.4	5.9	6.6	8.6	23.3	53.0	89.1	95.2	98.1	99.7	100.0		0.9
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	4	23

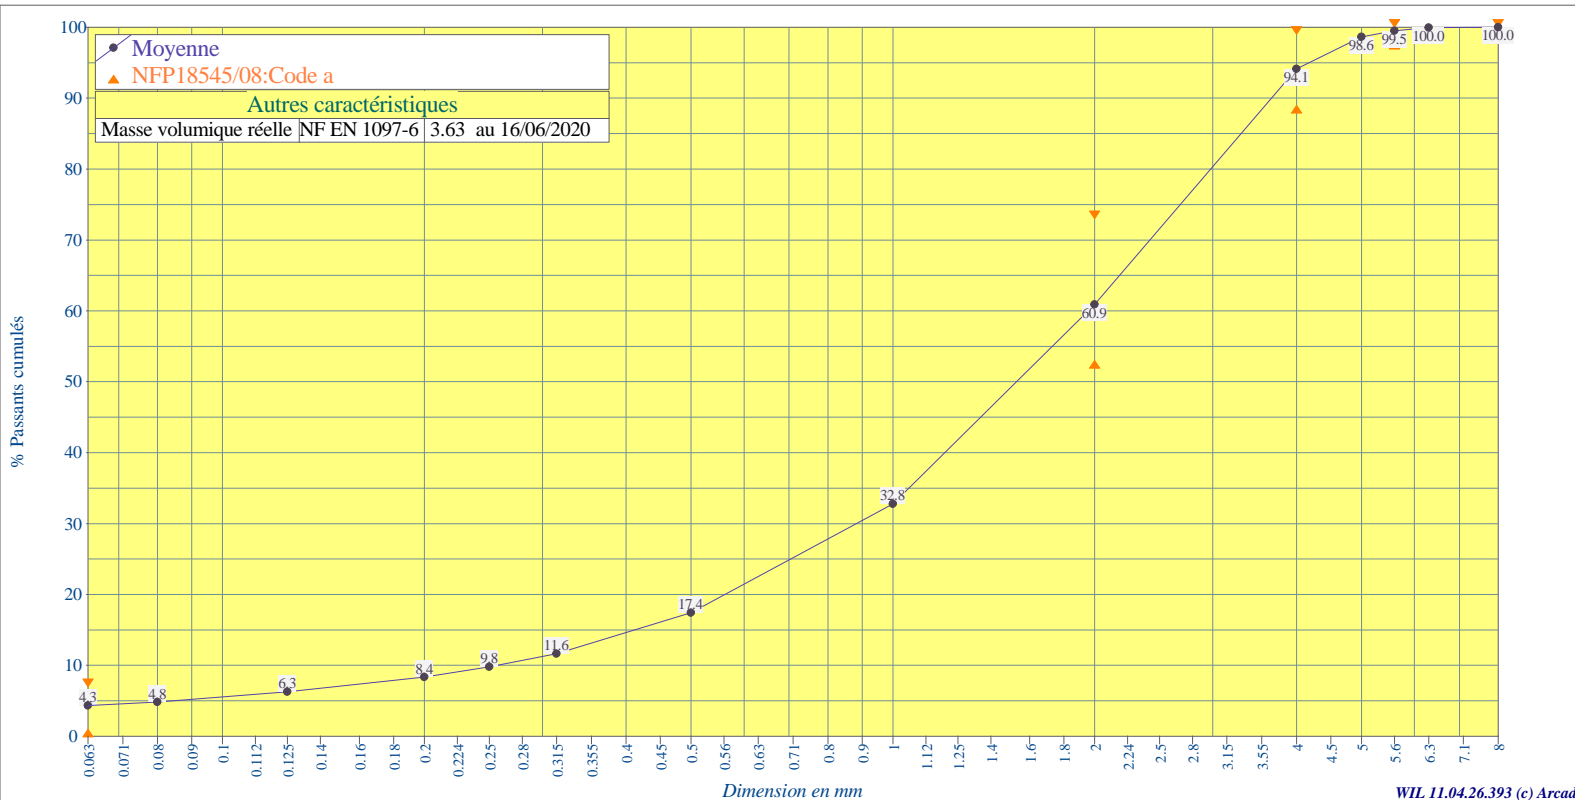

A.COLLIN Technicien de Laboratoire

