



SCODILL 0/16mm

Producteur : MSG Mineralstoffgesellschaft Saar **Client :** Autocontrôle
Pétrographie : Laitiers d'aciéries

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 16

EN 13285 Graves non traitées

GV OC90 LF8 UF15; DoB nach TL SoB-StB


	0.063	0.5	1	2	4	8	16	22.4	31.5	f	FI	W
V.S.S.	15.0		75			85	99					
V.S.I.	8.0		15			47	90	100	100			
Valeur Type	11	30	37	46	58	75	96	100	100	9		
LS	15.0		75			85	99					
LI	8.0		15			47	90	100				

Partie informative

Résultats de production

du 07/05/20 au 19/01/21

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	22.4	31.5	f	FI	W
Maximum	9.6	33	46	59	65	84	98	100	100	9.59	5.90	9.5
Xf+1.25xEcart-types												
Moyenne Xf	8.2	28	36	46	59	79	97	100	100	8.24	5.05	7.9
Xf-1.25xEcart-types												
Minimum	7.2	25	31	38	51	70	97	99	100	7.21	4.20	4.0
Ecart-type	0.84	3.1	5.1	6.5	4.4	4.7	0.7	0.3	0.0	0.838	0.850	2.10
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	5
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norme										EN 933-1	EN 933-3	EN 1097-5

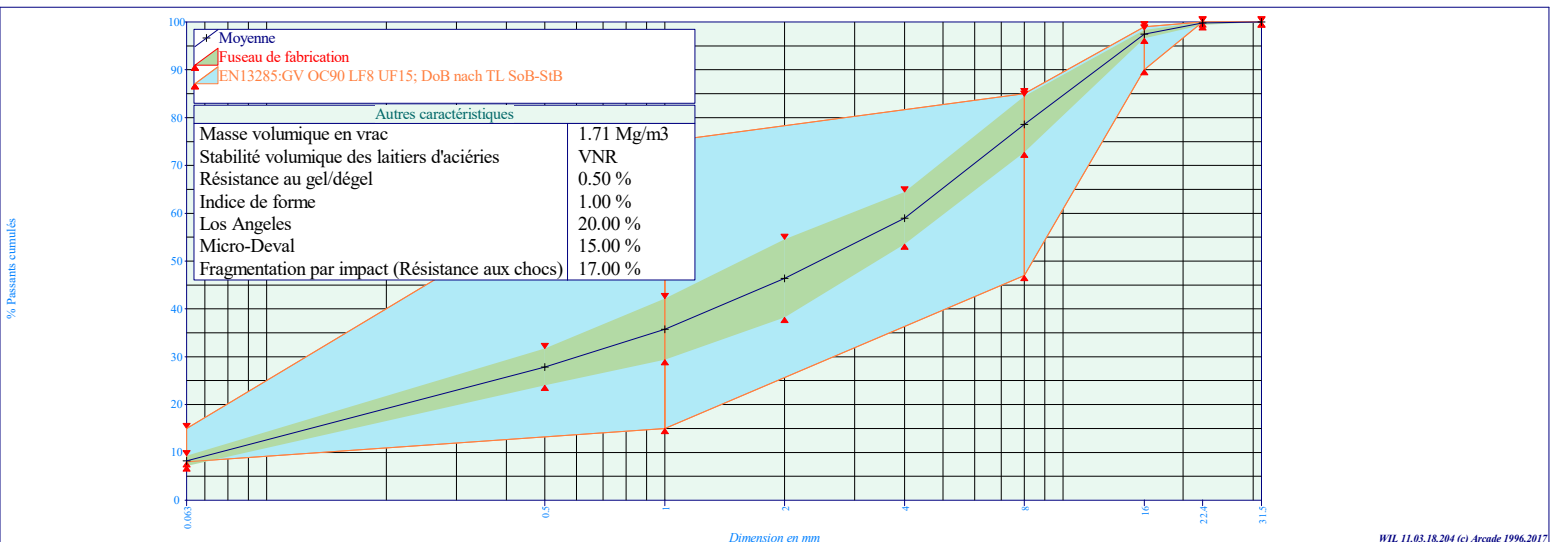

Michael Joost

Ellen Haberer