



# SCODILL 0/32

**Producteur :** MSG Mineralstoffgesellschaft Saar **Client :** Autocontrôle  
**Pétrographie :** Laitiers d'aciéries

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Code**

0 31.5

EN 13285 Graves non traitées

GV LFN UF5; FSS nach TL SoB-StB


	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	63	FI	W
V.S.S.	5.0			75			87	99				
V.S.I.	0.0			15			47	90	100	100		
Valeur Type	3	9	12	18	26	46	75	95	100	100	5	
LS	5.0	35	40	45	60	68	85	99	100	100		
LI	0.0	5	9	13	20	35	55	90	100	100		

## Partie informative

Résultats de production

du 13/05/20 au 05/11/20

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	63	FI	W
Maximum	3.7	14	18	24	34	52	73	98	100	100	3.70	
Xf+1.25xEcart-types												
Moyenne Xf	2.9	11	15	20	29	46	69	97	100	100	3.00	6.1
Xf-1.25xEcart-types												
Minimum	1.2	8	11	15	22	38	62	95	100	100	2.30	
Ecart-type	0.99	2.6	3.2	3.9	5.1	5.8	4.4	1.4	0.0	0.0	0.700	
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	1
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norme											EN 933-3	EN 1097-5

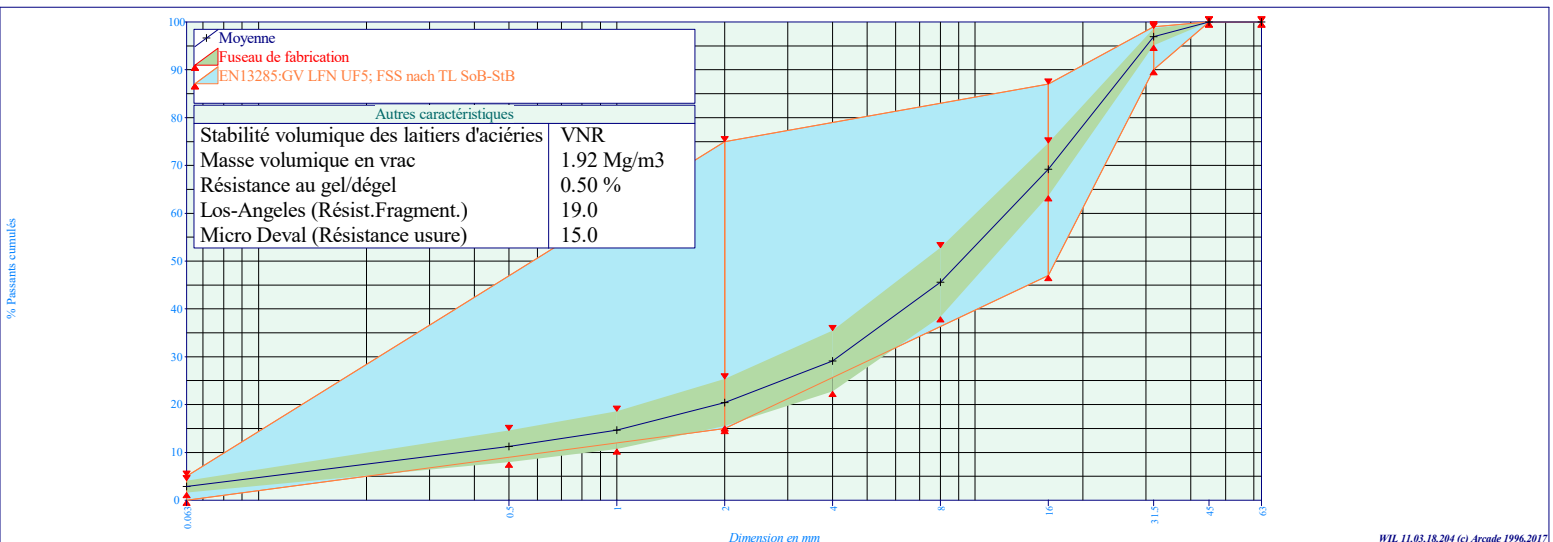

WIL 11.03.18.204 (c) Arcade 1996,2017

Ellen Haberer