

Granulats : 6/10C LAFE
Péetrographie : Laitiers d'acierie de four électrique
Elaboration : Concassé
Usage : Granulats pour mélanges hydrocarbonés, enduits superficiels

Client : PF Recyclage CMCA Le Cheylas
 266 Avenue de Savoie
 38570 Le Cheylas

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire

6.3 10

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code


A II

	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	LA	MDE	MVRps	PSV
	3.15	6.3	10	14	20						
V.S.S.+U	3	20	96	100		0.8	24	23	18		
V.S.S.	2	15	91	100	100	0.5	20	20	15		
V.S.I.	0	5	81	98							56
V.S.I.-U	0	0	76	97							

Partie informative
Résultats de production

du 10/05/20 au 10/09/20

	3.15	6.3	10	14	20	f	FI	LA	MDE	MVRps	PSV
Maximum	2	12	89	100	100	0.5	10				
Xf+1.25xEcart-types	1	11	89	100	100	0.4	8				
Moyenne Xf	1	9	87	100	100	0.3	8	17	8	3.47	66
Xf-1.25xEcart-types	1	6	84	100	100	0.2	8				
Minimum	1	5	81	98	100	0.2	6				
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	4	1	1	1	1

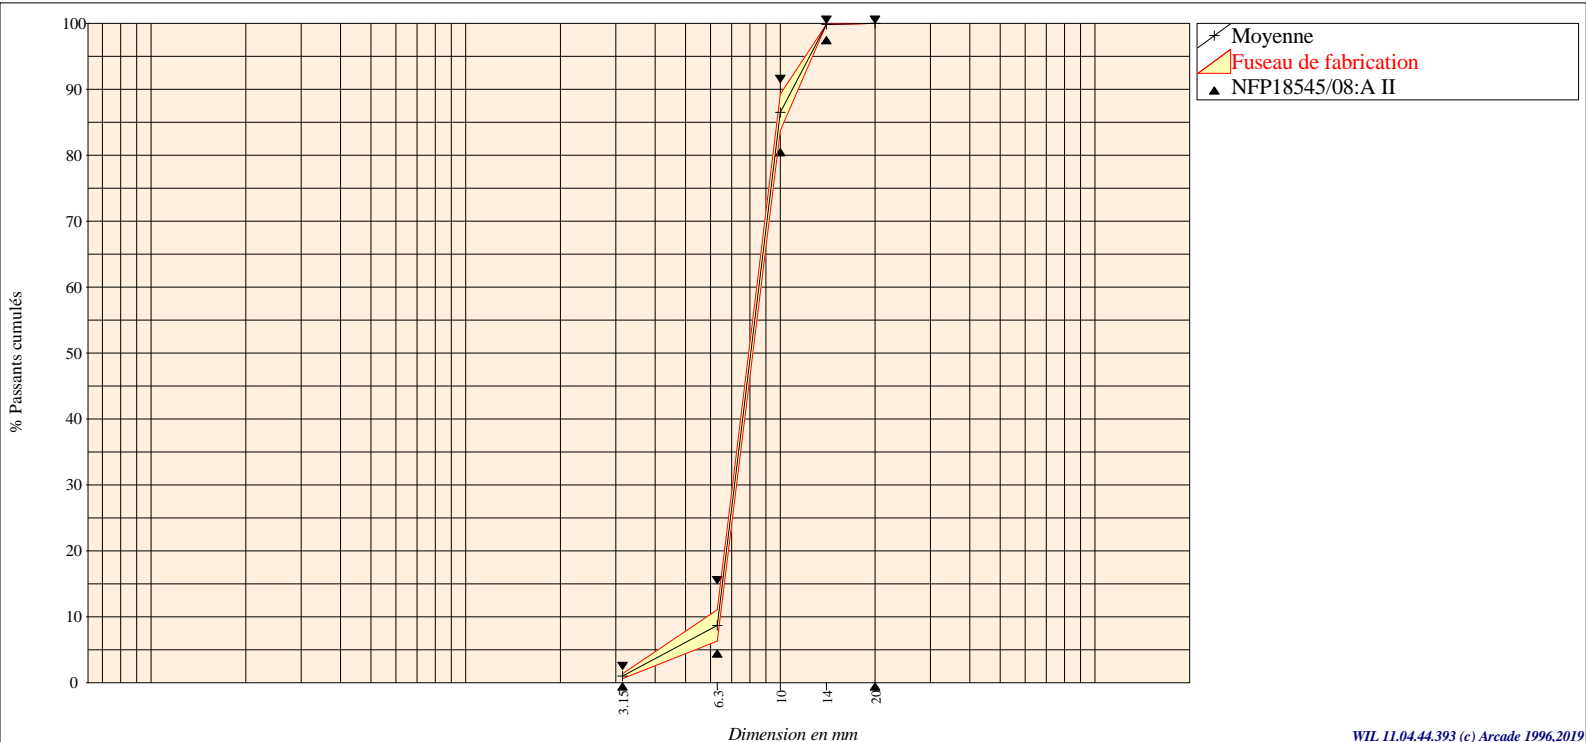

GELY Thierry

Technicien de Laboratoire