



**Trailsid**

Route du Fossé défensif  
59140 DUNKERQUE Port 2771  
Tél : 03 28 24 52 30  
Fax : 03 28 24 52 33

**FICHE TECHNIQUE**

Code produit

Référence normative

**Laitier HF 0/40 mm**  
(LT0040)

**NF P 11-300:**  
**F8 - D21**  
(Classification GTR)

Lieu de production : Dunkerque


Site de production : Trailsid

Nature pétrographique : Laitier cristallisé de haut-fourneau (Arcelor Mittal DK)

TAMIS	40	31,5	20	10	6,3	4	2	1	0,5	0,063
Maxi	100,0	98,7	81,9	51,9	39,0	33,0	26,3	17,8	10,7	2,1
XF+1,25Sf	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
Xf	<b>100,0</b>	<b>98,1</b>	<b>79,8</b>	<b>50,4</b>	<b>38,6</b>	<b>32,2</b>	<b>24,9</b>	<b>17,2</b>	<b>10,4</b>	<b>1,7</b>
XF-1,25Sf	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
Mini	100,0	97,4	77,8	48,9	38,2	31,4	23,4	16,6	10,0	1,2
Sf	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
Valeurs	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2


**C O U R B E   G R A N U L O M E T R I Q U E**

Rappel spécifications guide GTR :  
Dmax ≤ 50 mm  
Tamisat à 0,080 mm ≤ 12 %  
Tamisat à 2 mm ≤ 70 %

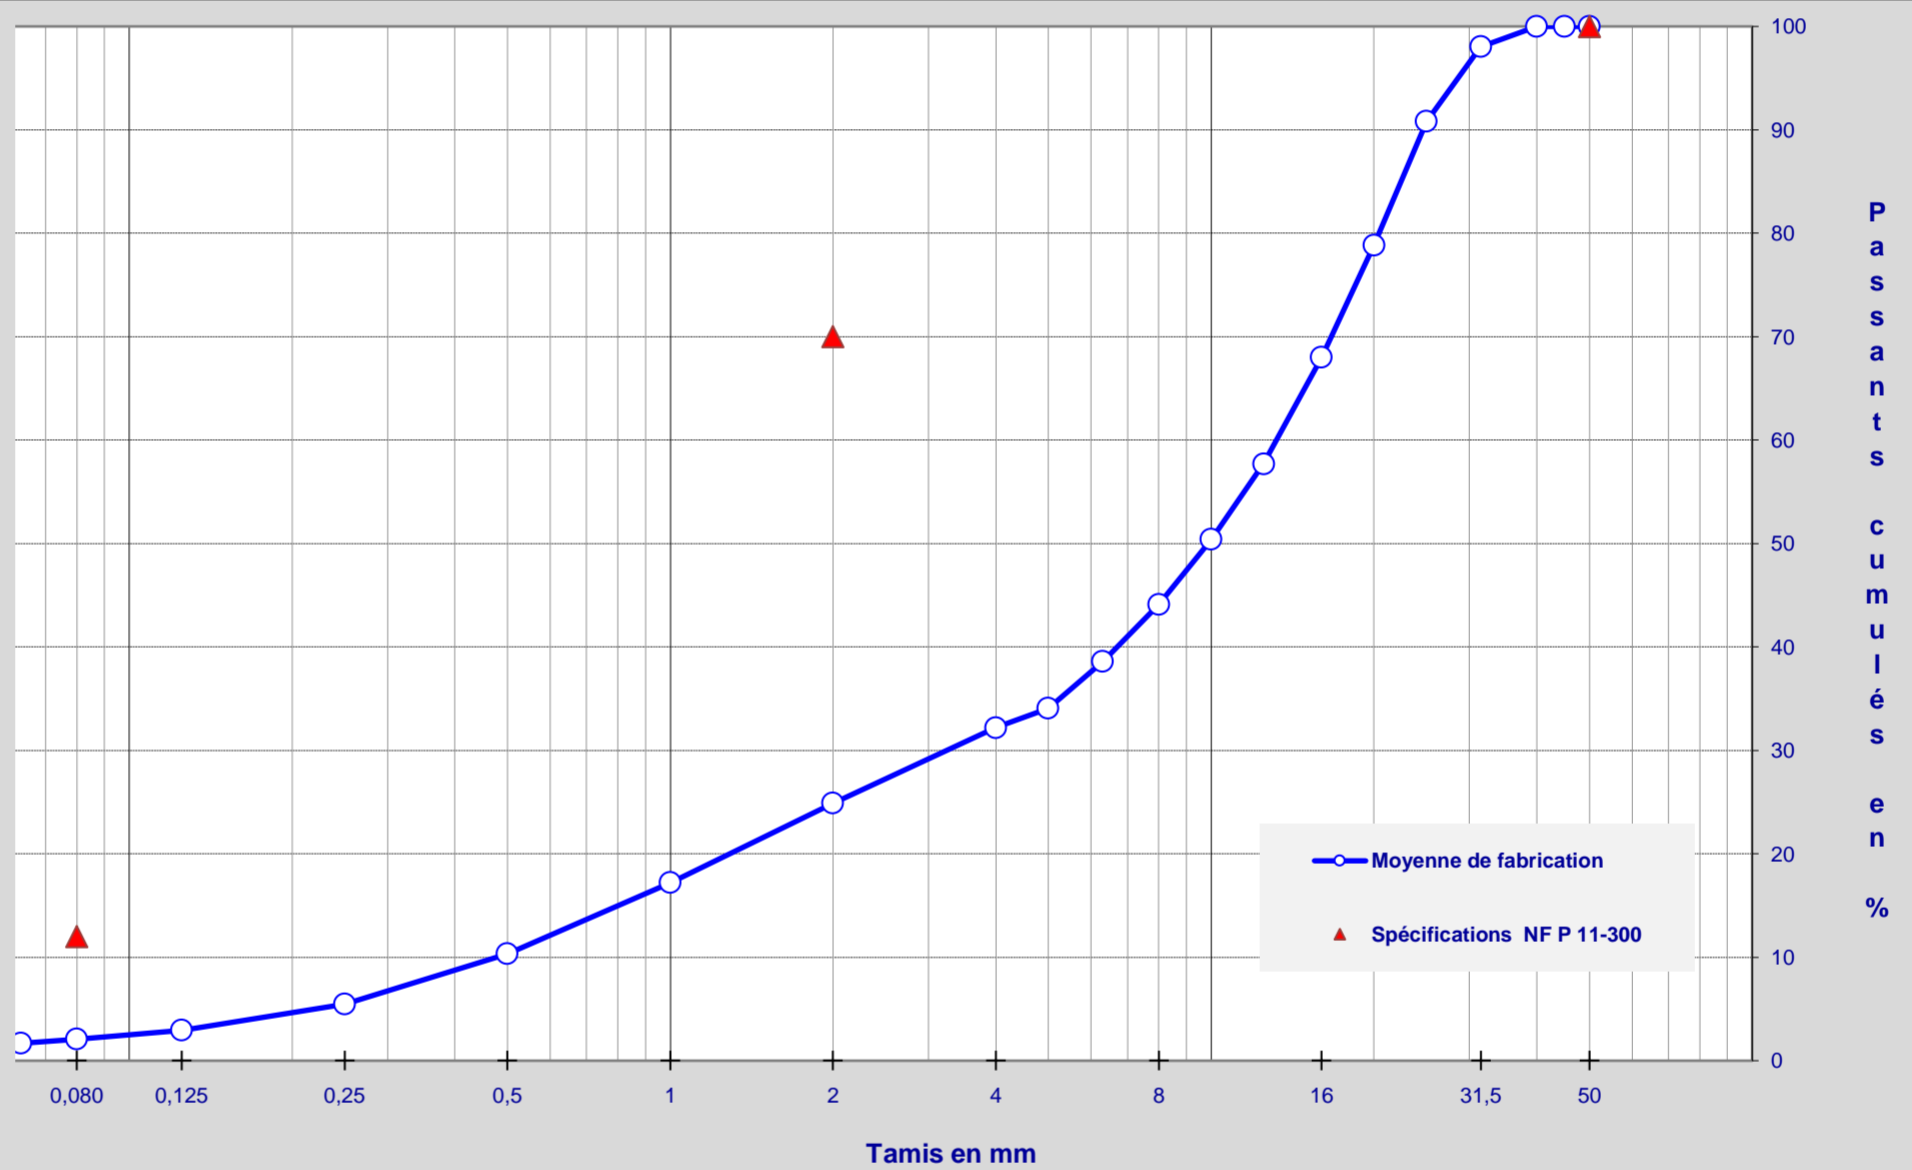

**Autres caractéristiques**

DURETE	LA	MDE
Moyenne 24 derniers mois	39	24
Spécifications NF P 11-300	≤ 45	≤ 28
PROPRETE	VBS	
Résultat	0,01	
Spécification NF P 11-300	≤ 0,1	

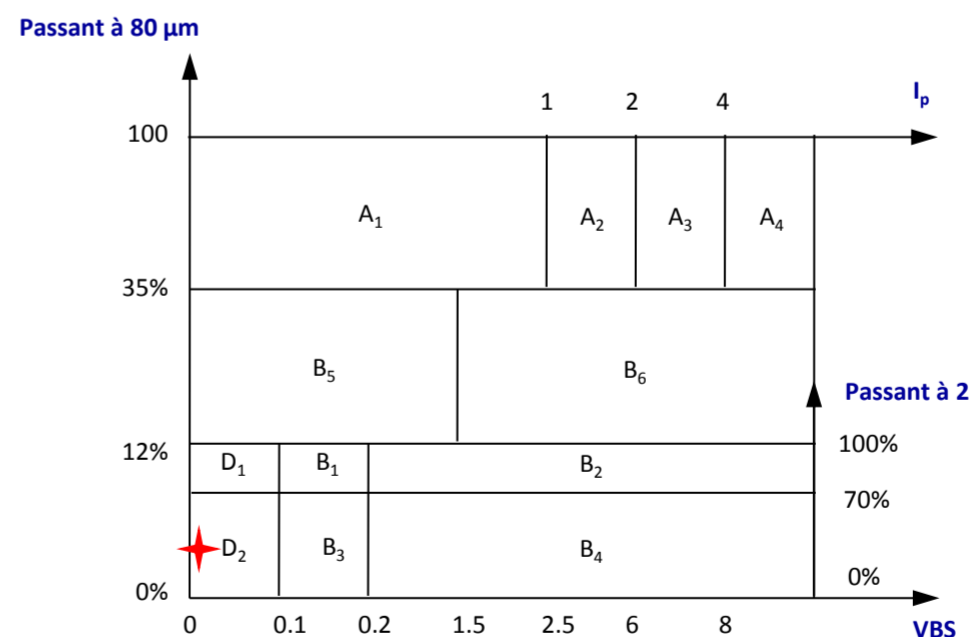

**UTILISATION**

Construction des remblais et des couches de formes d'infrastructures routières

Date et visa du service Qualité

04/08/2020

Durée de validité: 1 an

(TRAILSID-FTP-LT0040-3225)