

Client : RECYNOV

N° Dossier : 22323

Affaire : TRITH SAINT LEGER - Analyses LAITIER

Destinataire : M. Jonathan DE ALMEIDA

Date d'essais : 24/10/2022

Nature : Laitier d'aciérie de four électrique (LAFE)

Repère : TRITH-ST-LEGER

Mode de prélèvement : Manuel

Date de réception : 06/10/2022

N° d'enregistrement : 22142-1


PARAMETRES DE CLASSIFICATION.

- Teneur en eau - w : **3,4 %** - NF P94-050
- Valeur au bleu - VBS : **0,08 g/100g** - NF P94-068
- Conductivité à 25°C : **234 µS/cm** - NF EN 27888
- Los Angeles - LA (*) : **26** - NF EN 1097-2
- Micro Deval - MDE (*) : **12** - NF EN 1097-1
- Potentiel Hydrogène - pH : **10,8** - NF EN ISO 10523


(* : essais réalisés sur fraction 10/14 du 10/20 Laitier)

ANALYSE GRANULOMETRIQUE - NF EN 17892-4.

Tamis mm	Tamisats cum. %
100,0	100,0
50,0	100,0
20,0	100,0
10,0	100,0
6,3	99,6
5,0	91,8
2,0	41,4
1,0	19,8
0,500	8,2
0,250	3,1
0,080	0,9

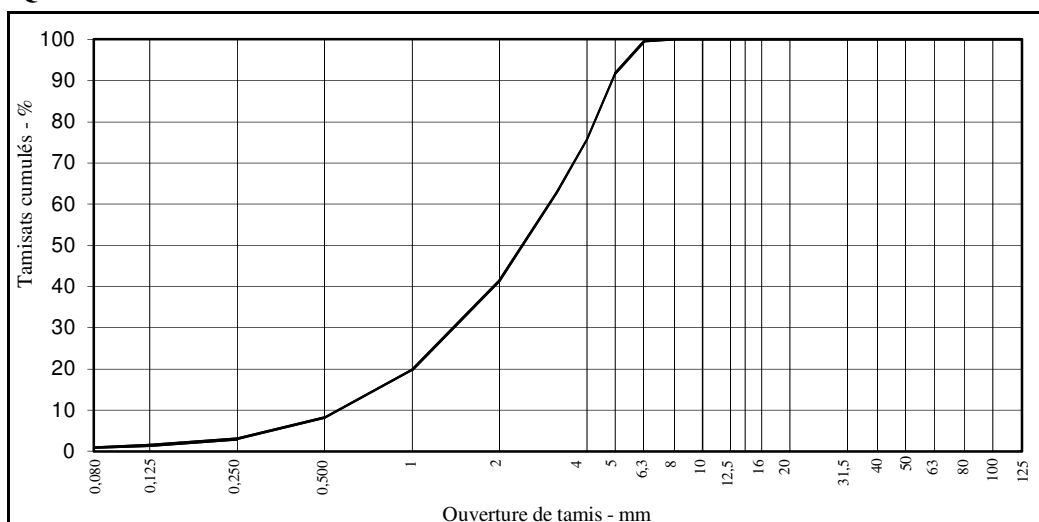

COURBE PROCTOR - NF P 94-093 / NF P 94-078.

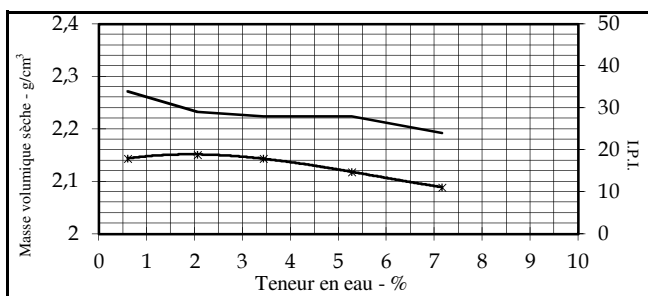

Densité O.P.N. : 2,15 g/cm³ à 2,0 % d'eau

I.P.I. à l'OPN : 29

Type d'essai : proctor normal - moule CBR

- Point Proctor Normal à 3,4% (TW nat) :
=> IPI = 28 et masse volumique sèche = 2,14 g/cm³

CLASSIFICATION - NF P 11-300 : F₉ assimilé D₂₁

COMMENTAIRES :

Laitier de haut-fourneau de **classe F₉**, selon la norme NF P 11-300 comparable de par son comportement géotechnique à un matériau de **classe D₂₁**.

Par ailleurs, les analyses environnementales réalisées respectent les valeurs limites définies pour l'usage routier de type 3, à fortiori pour les types 1 et 2, tels que décrit dans le guide SETRA d'octobre 2012 "Acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière - Les laitiers sidérurgiques". (Cf. extrait du guide en annexe)

NB : Sous-produit industriel de la classe F₉, les laitiers d'aciérie de four électrique (LAFE) dont le dosage en chaux libre (NF EN 1744-1) est inférieur à 0,5% sont autorisés sous dallage (DTU 13.3 P1-1-1, déc.2021).

A Herlies, le 25/10/2022

R. RENOU